

דין וחשבון בדיקה מס' 9211912078

פרטי ההזמנה

שם המזמין	: פוליביד תעשיות אגשי"ח בע"מ	לידי: מר גיא נני – מהנדס החברה
מענו	: משמר הנגב, משמר הנגב	
תאריך ההזמנה	: 03/07/15	

דין וחשבון על מוצר

3 קוביות במידות של כ- 100 X 100 X 100 (מ"מ) מבטון קל המכונה ע"י המזמין "פולי אש מיס", מתאריך יציקה: 10/06/12.
--

פרטי הנטילה

תאריך קבלה: 03/07/12
הדוגמה נבחרה ע"י בא כח: <u>המכון</u>

מהות הבדיקה

קביעת ספיגות נימית לפי שיטת התקן הישראלי ת"י 26 חלק 5: "שיטות לבדיקות בטון: תכנון בטון קשוי למעט חוזק", מאי 1995 שבסעיף 206.

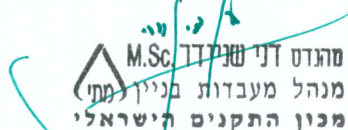
דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	
--	--	--

תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה מובאות בדף מס' 2.

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.

שם החותם: מהנדס משה חיים
תפקידו: ראש ענף מוצרי שלד וגימור


 מהנדס דני שניידר M.Sc.
 מנהל מעבדות בניין (מתי)
 מכון התקנים הישראלי

16/07/12

שם החותם: מהנדסת סופיה חולוסטוי
תפקידה: ראש מדור מוצרי שלד

דין וחשבון על בדיקה מס' 9211912078

דף 2 מתוך 2 דפים

תוצאות הבדיקה

הערות	ממוצע	דוגמה מס'			התכונה הנבדקת	מס'
		3	2	1		
הבדיקה בוצעה כעבור 28 יום מתאריך היציקה.					ספיגות נימית (ג' לממ"ר)	1
	3.69×10^{-4}	1.96×10^{-4}	4.67×10^{-4}	4.44×10^{-4}	- כעבור 3 שעות	
	5.00×10^{-4}	2.66×10^{-4}	6.27×10^{-4}	6.09×10^{-4}	- כעבור 6 שעות	
	10.23×10^{-4}	6.19×10^{-4}	12.86×10^{-4}	11.05×10^{-4}	- כעבור 24 שעות	
	13.69×10^{-4}	9.08×10^{-4}	17.12×10^{-4}	14.88×10^{-4}	- כעבור 48 שעות	
	16.97×10^{-4}	11.57×10^{-4}	21.46×10^{-4}	17.87×10^{-4}	- כעבור 72 שעות	

תל-אביב/ 16/07/12